

# FISCHER KIES + BETON AG

Pelzacker 14, 5053 Staffelbach

Telefon 062 739 20 10

## Leistungserklärung 2025

No. 005

### Kiesgemisch 0/45 (63) OC85

VSS 70119, EN 13242 / EN 13285

Gesteinskörnung für Ungebundene Gemische

Herkunft:


Stoltenrain, Staffelbach

Zertifizierungstelle:

NB 2115 SÜGB

			Anforderung	IST-Wert
Plattigkeitskennzahl	Kategorie	4/8 mm	FL35	FL35
	Kategorie	8/16 mm	FL35	FL20
	Kategorie	16/32 mm	FL35	FL20
	Kategorie	32/Dmax mm	FL35	FL20
Anteil gebrochener Körner	Angegebener Wert	4/8 mm		C90/3
	Angegebener Wert	8/16 mm		C50/10
	Angegebener Wert	16/32 mm		CNR/70
	Angegebener Wert	32/Dmax mm		C50/30
Widerstand gegen Zertrümmerung LA	Kategorie	4/8 mm	LA40	LA25
	Kategorie	11/16 mm	LA40	LA20
Gehalt an Feinanteilen	Kategorie		f12	f5.5
	Angegebener Wert	EN 13242	Anhang A	Absatz a, d
	Angegebener Wert			kein Verdacht
Qualität der Feinanteile	Kategorie			keine sichtbaren
	Angegebener Wert			
Wasserlösliche Sulfate	Angegebener Wert			
	Angegebener Wert			
Verunreinigungen	Angegebener Wert			
	Angegebener Wert			
Grösstkorn (1.4D = 63 mm)	Kategorie		OC85	OC85
Analysesiebe	Kategorie		0/90	0/90
Korngrößenverteilbereich	Kategorie		GC	GC
Korngrößenverteilung der einzelnen Lose	Kategorie		GC	GC
CBR Tragfähigkeit	CBR 110%		CBR <sub>2</sub> ist anzugeben	100%
	CBR <sub>2</sub> 90%		CBR <sub>2</sub> / CBR $\geq 0,5$	0.9
CBRF Frostbeständigkeit	CBR <sub>F</sub> 75%		CBR <sub>F</sub> / CBR $\geq 0,5$	1.1
	Angegebener Wert	kg/m <sup>3</sup>		2215
Trockendichte	Angegebener Wert	M-%		5.3
	Angegebener Wert			

### Sieblinie

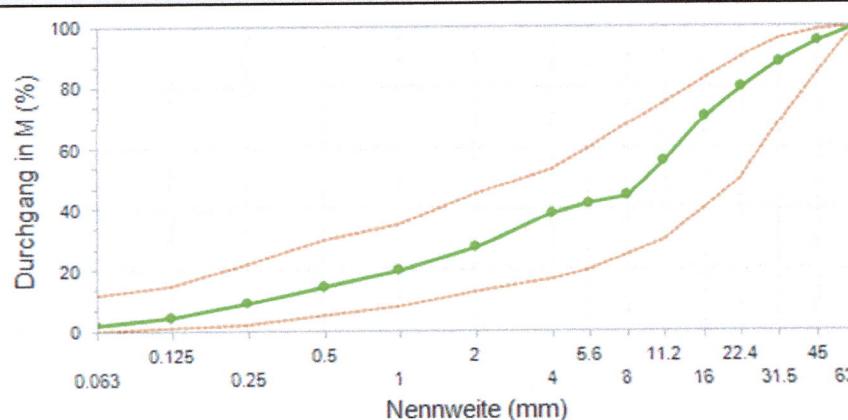

Sieb	Rückst(g)	Dg (%)	Rückst(%)
0.063	658	1.9	98.1
0.125	1275	4.3	95.7
0.25	1512	9	91
0.5	1436	14.5	85.5
1	2052	19.8	80.2
2	2994	27.3	72.7
4	959	38.3	61.7
5.6	635	41.8	58.2
8	3166	44.1	55.9
11.2	3907	55.7	44.3
16	2676	70	30
22.4	2318	79.8	20.2
31.5	1839	88.3	11.7
45	1353	95	5
63	0	100	0

Konformität erfüllt :	Datum :	Geschäftsinhaber / Unterschrift :
Ja	23.09.2025	